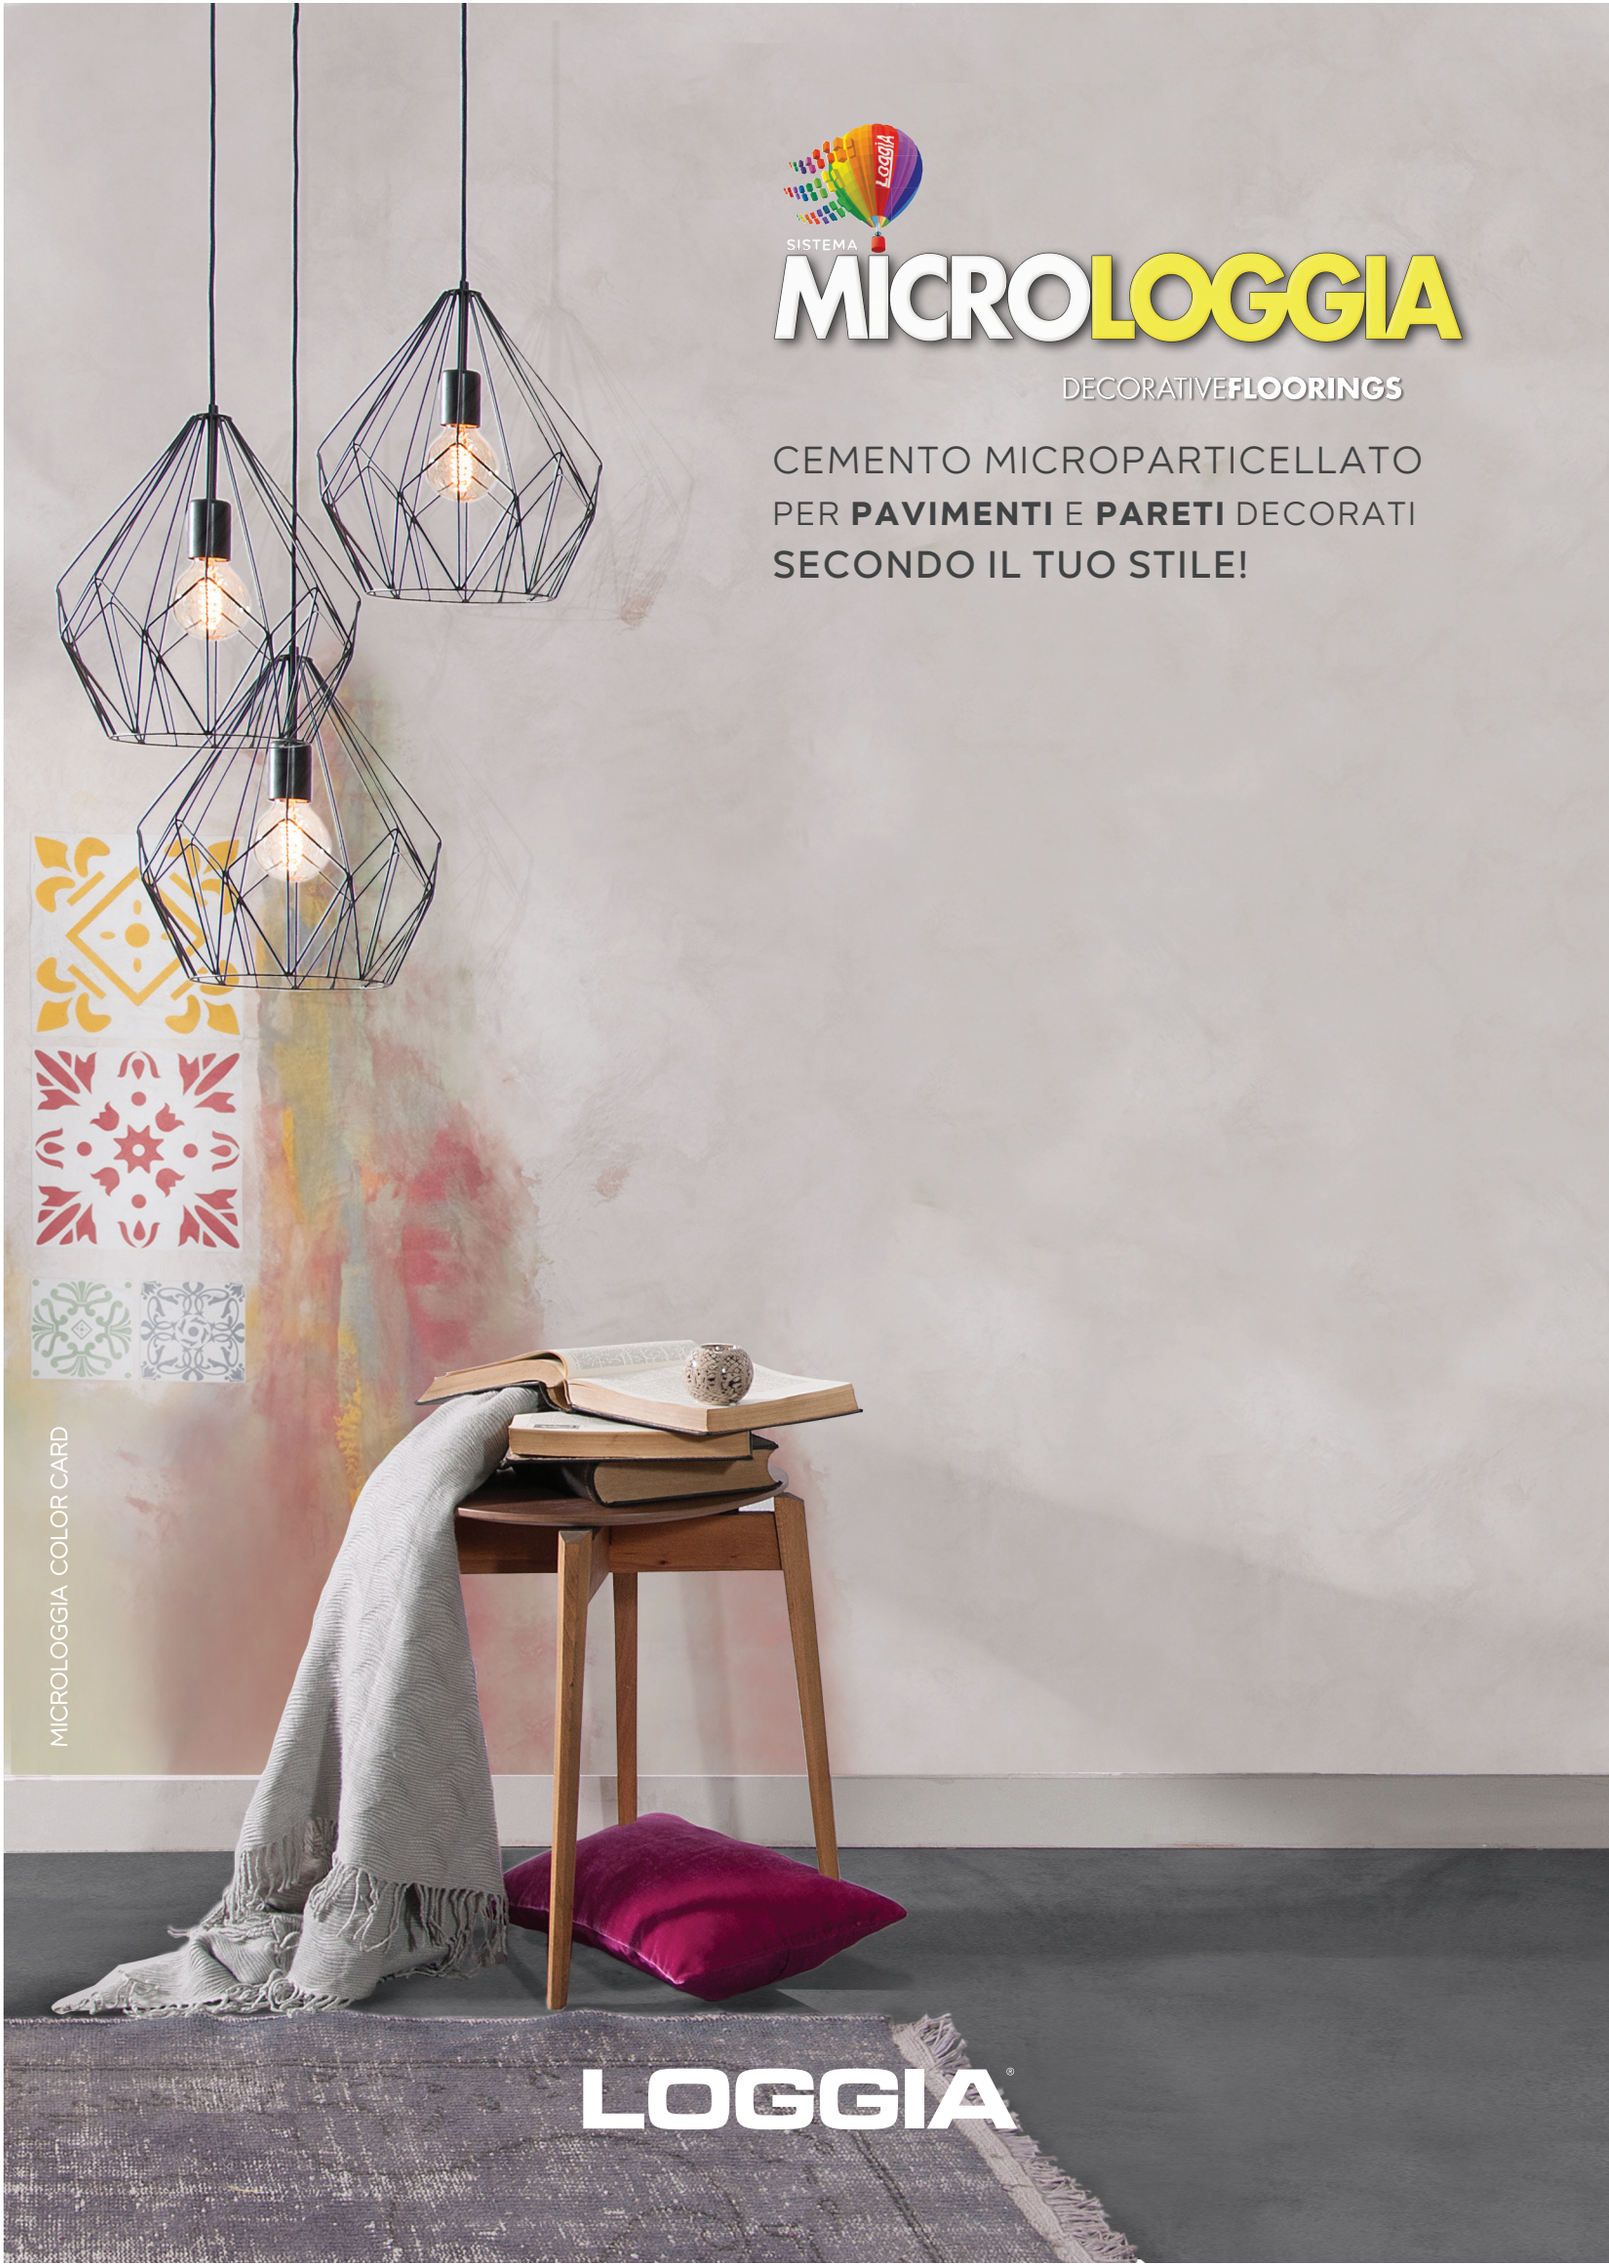
SISTEMA
MICROLOGGIA
DECORATIVEFLOORINGS
CEMENTO MICROPARTICELLATO
PER **PAVIMENTI** E **PARETI** DECORATI
SECONDO IL TUO STILE!
MICROLOGGIA COLOR CARD
LOGGIA®

SISTEMA
MICROLOGGIA
DECORATIVEFLOORINGS

1A CICLO MICROLOGGIA SUPERFICI LISCE E PAVIMENTAZIONI CON AUTOLIVELLANTE

MICROUNIFORM
Impregnante uniformante
Pronto all'uso.
Rullo - Pennello.

MICROPRIMER ATTAC
Primer altissima adesione
Pronto all'uso.
Spatola - Pennello(5% con acqua).

MICROLOGGIA 5F
Microcemento Fibrorinforzato.
Bicomponente con MICROPRIMER BI (4 : 1)
(Microloggia = 80% + Microprimer Bi = 20%)
Per pavimentazioni applicare rete fibrata (consigliata tipo 70-80g)
Spatola.

MICROPRIMER BI
(Diluizioni 1:3 con acqua)
MICROPRIMER BI Colorabile secondo mazzetta MICROLOGGIA

MICROLOGGIA 3
Microcemento di finitura.
Bicomponente con MICROPRIMER BI (4 : 1)
Spatola.
Per ottenere un effetto finale liscio e maggiormente compatto è consigliabile applicare 2mani.

E' possibile effettuare due diverse tipologie di ciclo applicativo:
A distanza di 24 ore dall'applicazione di MICROLOGGIA 5F (per favorire l'essiccazione completa del prodotto), a seconda dei due casi, procedere con l'applicazione di **MICROPRIMER BI (consigliato in caso di grandi superfici per favorire l'applicazione)** .

- **CICLO 1:**
(Applicazione 1 mano di MICROLOGGIA 5F ed 1 mano di MICROLOGGIA3).
(Applicare *MICROPRIMER BI tra Microloggia F5 e Microloggia 3)
- **CICLO 2** per ottenere superfici più lisce e compatte:
(Applicazione 1 mano di MICROLOGGIA 5F e 2 mani di MICROLOGGIA3).
(Applicare *MICROPRIMER BI tra le ultime due mani di MICROLOGGIA 3)

Al fine di uniformare l'assorbimento del supporto, al termine della lavorazione 48-72h, applicare una mano di MICROUNIFORM.

Dopo circa 2-4 h applicare la prima mano di :
MICROVETRO BI OPACO O LUCIDO.
(Applicare la seconda mano a distanza di 4-6 h per il vetrificante Opaco e 6-8 h per il Lucido). Per le pavimentazioni ad alta resistenza si consigliano 2-3 mani.

Malta cementizia microparticellata
per **ambienti interni** ed **esterni** ad altissima resistenza.

* Cartella colori fotografata con applicazione del trasparente Microvetro BI Opaco

SISTEMA
MICROLOGGIA
DECORATIVE**FLOORINGS**

1B CICLO **MICROLOGGIA SUPERFICI PIASTRELLATE**

MICROSUPER7
Stucco Adesivo in polvere.
Per applicazione RETE FIBRATA.
Applicazione seconda mano senza rete.

MICROUNIFORM
Impregnante uniformante
Pronto all'uso.
Rullo - Pennello.

MICROLOGGIA 5F
Microcemento Fibrorinforzato.
Bicomponente con MICROPRIMER BI (4 : 1)
(Microloggia = 80% + Microprimer Bi = 20%)
Spatola.

MICROPRIMER BI
Sempre consigliato per pavimenti piastrellati. (Diluizioni 1:3 con acqua)

MICROPRIMER BI Colorabile secondo mazzetta MICROLOGGIA

MICROLOGGIA 3
Microcemento di finitura.
Bicomponente con MICROPRIMER BI (4 : 1)
Per la pavimentazione è consigliabile applicare 2mani.

E' possibile effetture due diverse tipologie di ciclo applicativo:
A distanza di 24 ore dall'applicazione di MICROLOGGIA 5F(per favorire l'essiccazione completa del prodotto), a seconda dei due casi, procedere con l'applicazione di **MICROPRIMER BI (sempre consigliato per pavimenti per favorire l'applicazione)**.

- **CICLO 1:**
(Applicazione 1 mano di MICROLOGGIA3).
(Applicare *MICROPRIMER BI tra Microloggia F5 e Microloggia 3)
- **CICLO 2** per ottenere superfici più lisce e compatte:
(Applicazione 2 mani di MICROLOGGIA3).
(Applicare *MICROPRIMER BI tra le ultime due mani di MICROLOGGIA 3)

In ultimo, al termine della lavorazione 48-72h applicare una mano di MICROUNIFORM.
Dopo circa 2-4 h Applicare la prima mano di:
MICROVETRO BI OPACO O LUCIDO.
(Applicare la seconda mano a distanza di 4-6 h per il vetrificante Opaco e 6-8 h per il Lucido).
(Per pavimenti sono consigliate 2-3 mani)

Per maggiori dettagli ed informazioni tecnico-applicative consultare la guida a fine brochure.

MICROLOGGIA

I COLORI RAPPRESENTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO

MICROLOGGIA 3

La malta cementizia di finitura, microparticellata bicomponente ad altissima resistenza tecnica.

A2910010N

A2910020

A2910030

A2910040

A2910050

A2910060

A2910070

A2910080

A2910090

A2910100

MICROLOGGIA
MULTICOLOR

Tutti i nostri prodotti sono assicurati con: REALE MUTUA

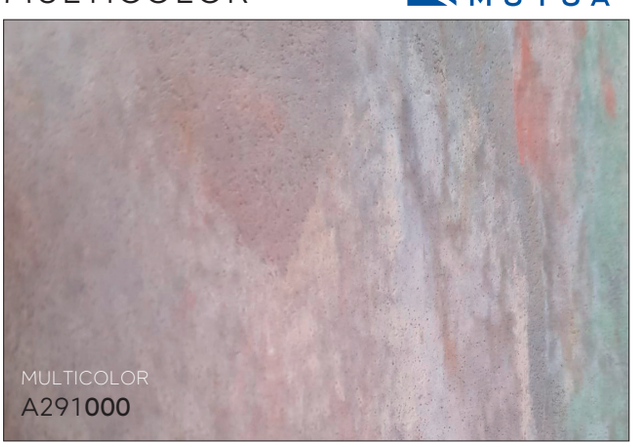

RADIO MENTALE
MILANO
SALONI

I COLORI RAPPRESENTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO

A2910230

A2910240

A2910250

A2910260

A2910270

A2910280

A2910290

A2910300

STENCIL **01**

A2910310

A2910320

A2910330

A2910340

A2910350

A2910360

A2910370

A2910380

A2910390

A2910400

MULTICOLOR
02

A2910410

A2910420

A2910430

A2910440

A2910450

A2910460

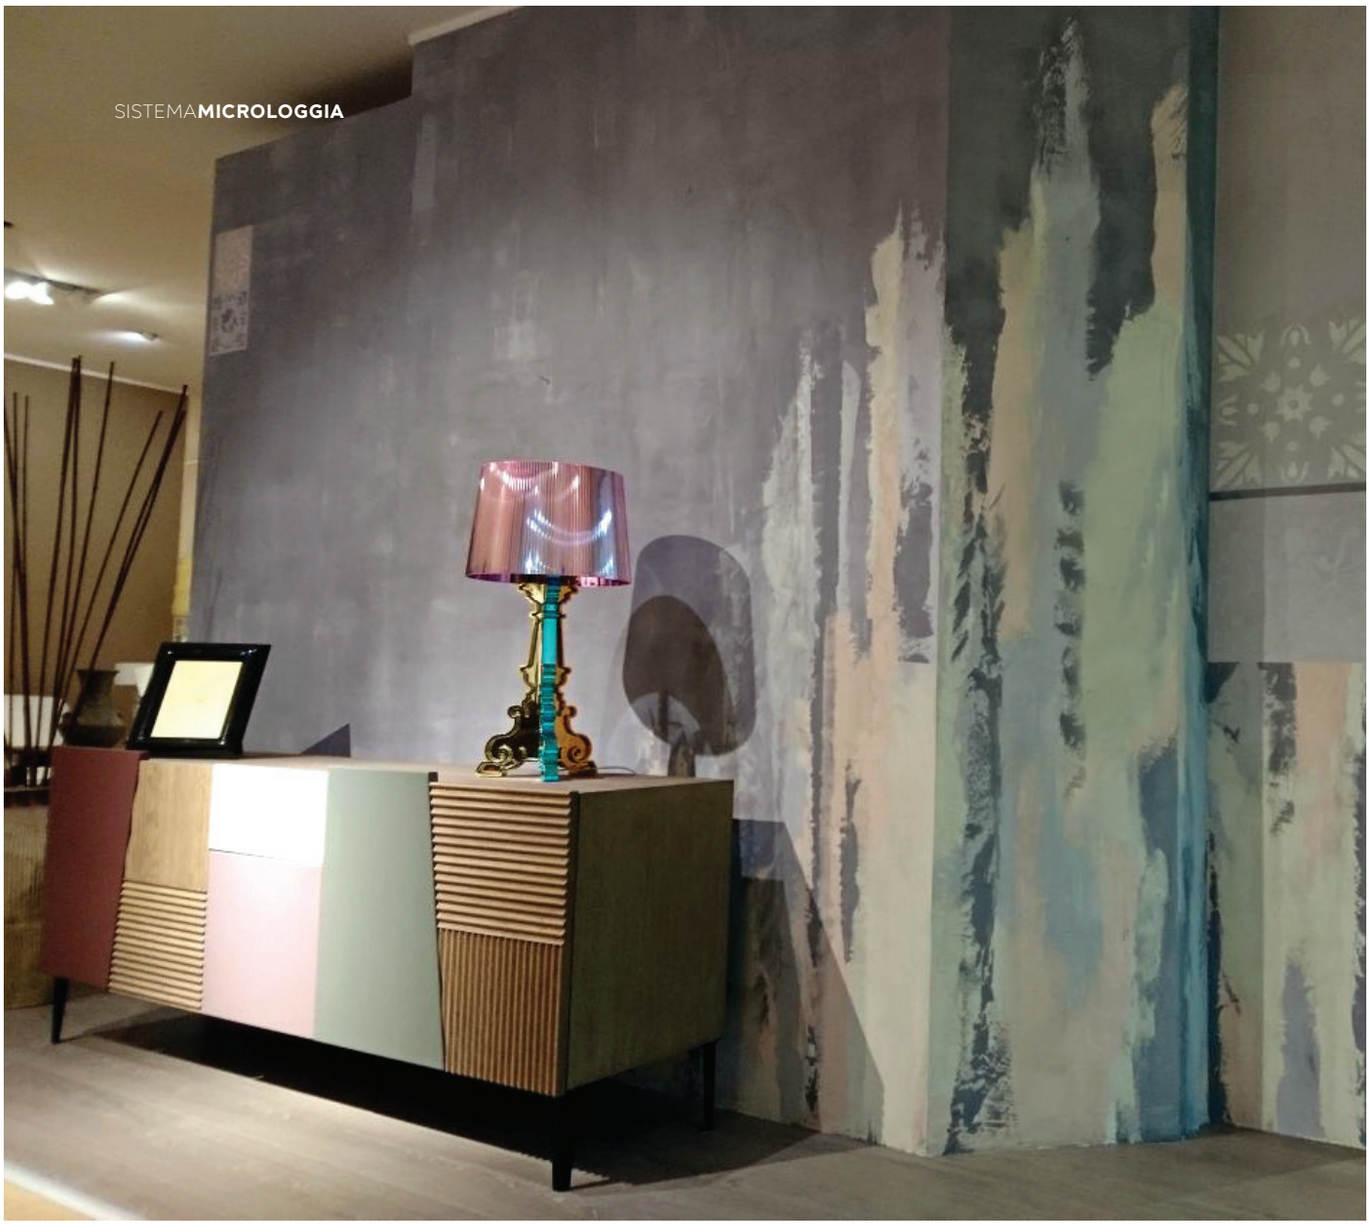

EFFETTO MICROCEMENTO RUVIDO

A291**0580**

EFFETTO MICROCEMENTO SEMICOMPATTO

A291**0570**

EFFETTO MICROCEMENTO COMPATTO

A291**0560**

MICROLOGGIA BASE

A291**0010 Neutro**

MICROLOGGIA BIANCO

A291**0550**

* Cartella colori fotografata con applicazione del trasparente Microvetro BI Opaco

I COLORI RAPPRESENTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO

A291**0520**

A291**0530**

A291**0540**

A291**0550**

A291**0480**

A291**0490**

A291**0500**

A291**0510**

A291**0470**

DARK **GRAY 47**

M I C R O L O G G I A

MICROLOGGIA3
DECORATIVE FLOORINGS
NANOCEMENTO DI FINITURA

CICLO APPLICATIVO MICROLOGGIA

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE CICLO MICROLOGGIA

1A. PARETI LISCE E PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE:

Dopo aver pulito e preparato la superficie, applicare una mano di **MICROUNIFORM** Dopo circa 2-3 ore applicare una mano di **MICROPRIMER ATTAC.**
A prodotto essiccato (6-8 ore) procedere con l'applicazione di **MICROLOGGIA 5F** miscelato con MICROPRIMER BI (**Microloggia5= 80% + Microprimer Bi = 20%.** Percentuale variabile a seconda della viscosità desiderata) Nel caso di pavimentazioni, pareti o superfici con presenza di tracce per impianti idraulici o elettrici inserire rete fibrata(consigliata TIPO 70 - 80 g).

E' possibile effettuare due diverse tipologie di ciclo applicativo:
A distanza di 24 ore (per favorire l'essiccazione completa del prodotto MICROLOGGIA 5F). Procedere a seconda dei due casi:

CASO 1: Per ottenere un effetto finale meno uniforme, applicare una sola mano di MICROLOGGIA 3
(**Microloggia3= 80% + Microprimer Bi = 20%**).
A distanza di 24h dall'applicazione di MICROLOGGIA 5F applicare una mano di **MICROLOGGIA 3**
*In caso di grandi superfici (>10 mq), applicare prima una mano di **MICROPRIMER BI** (Diluito con acqua nel rapporto: 1 litro di MICROPRIMER e 3 litri di acqua) e dopo circa 2-3 ore procedere con l'applicazione di **MICROLOGGIA 3.**

CASO 2: Per ottenere un effetto finale più liscio, omogeneo e di finitura, applicare 2 mani di MICROLOGGIA 3 (**Microloggia3= 80% + Microprimer Bi = 20% , catalizzare ad ogni applicazione**).

A distanza di 24h dall'applicazione di MICROLOGGIA 5F
Applicare la prima mano di **MICROLOGGIA 3** (**Microloggia = 80% + Microprimer Bi = 20%.**) e dopo 24 ore a prodotto totalmente essiccato procedere con l'applicazione della seconda mano di **MICROLOGGIA 3**.
*In caso di grandi superfici (>10 mq) dopo la prima mano di MICROLOGGIA 3, applicare una mano di **MICROPRIMER BI** (Diluito con acqua nel rapporto: 1 litro di MICROPRIMER e 3 litri di acqua), dopo 2-3 ore applicare la seconda mano di **MICROLOGGIA 3.**

In ultimo, al fine di uniformare l'assorbimento del supporto, al termine della lavorazione 48-72h, applicare una mano di MICROUNIFORM.
Dopo circa 2-4 h applicare la prima mano di **MICROVETRO BI** Opaco o Lucido. (Applicare la seconda mano a distanza di 4-6 h per il vetrificante Opaco e 6-8 h per il Lucido).
Per le pavimentazioni si consigliano 3 mani.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE CICLO MICROLOGGIA

1B. PARETI E PAVIMENTI PIASTRELLATI:

Dopo aver carteggiato, applicare due mani di **MICROSUPER7** con rete fibrata (consigliata TIPO 70 - 80 g) in modo da ottenere la copertura totale delle fughe.
Dopo circa 6-8 ore applicare una mano di **MICROUNIFORM.**

A prodotto essiccato (2-3 ore) procedere con l'applicazione di **MICROLOGGIA 5F** miscelato con MICROPRIMER BI (**Microloggia5 = 80% + Microprimer Bi = 20%.** Percentuale variabile a seconda della viscosità desiderata).

E' possibile effettuare due diverse tipologie di ciclo applicativo:
A distanza di 24 ore (per favorire l'essiccazione completa del prodotto MICROLOGGIA 5F). Procedere a seconda dei due casi:

CASO 1: Per ottenere un effetto finale meno uniforme, applicare una sola mano di MICROLOGGIA 3
(**Microloggia3= 80% + Microprimer Bi = 20%**).
A distanza di 24h dall'applicazione di MICROLOGGIA 5F applicare una mano di **MICROLOGGIA 3**
*In caso di grandi superfici (>10 mq), applicare prima una mano di **MICROPRIMER BI** (Diluito con acqua nel rapporto: 1 litro di MICROPRIMER e 3 litri di acqua) e dopo circa 2-3 ore procedere con l'applicazione di **MICROLOGGIA 3.**

CASO 2: Per ottenere un effetto finale più liscio, omogeneo e di finitura, applicare 2 mani di MICROLOGGIA 3 (**Microloggia3= 80% + Microprimer Bi = 20% , catalizzare ad ogni applicazione**).

A distanza di 24h dall'applicazione di MICROLOGGIA 5F
Applicare la prima mano di **MICROLOGGIA 3** (**Microloggia = 80% + Microprimer Bi = 20%.**) e dopo 24 ore a prodotto totalmente essiccato procedere con l'applicazione della seconda mano di **MICROLOGGIA 3**.
*In caso di grandi superfici (>10 mq) dopo la prima mano di MICROLOGGIA 3, applicare una mano di **MICROPRIMER BI** (Diluito con acqua nel rapporto: 1 litro di MICROPRIMER e 3 litri di acqua), dopo 2-3 ore applicare la seconda mano di **MICROLOGGIA 3.**

*PER PAVIMENTAZIONE IN PRESENZA DI PIASTRELLE SONO SEMPRE CONSIGLIATE 2 MANI DI MICROLOGGIA 3.
SEGUIRE LE PROCEDURE DEL (CASO 2)

Al termine della lavorazione 48-72h applicare una mano di MICROUNIFORM.
Dopo circa 2-4 h Applicare la prima mano di **MICROVETRO BI** Opaco o Lucido. (Applicare la seconda mano a distanza di 4-6 h per il vetrificante Opaco e 6-8 h per il Lucido)
Per pavimenti sono consigliate 3 mani

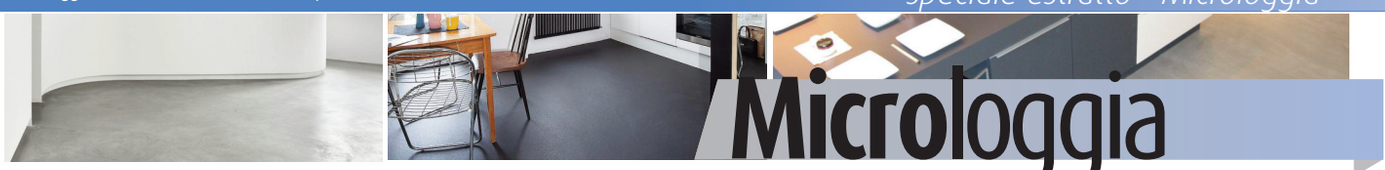

Microloggia

DECORATIVE FLOORINGS NANOCEMENTO DI FINITURA.

MICROLOGGIA 3

MALTA CEMENTIZIA MICROPARTICELLATA.
Cemento microparticellato bicomponente professionale ad altissima resistenza tecnica. Prodotto di finitura colore bianco e colorabile in oltre 200 tinte di mazzetta.

MALTA DI FINITURA PER CICLO MICROLOGGIA.

MICROLOGGIA 5F

MALTA CEMENTIZIA MICROPARTICELLATA FIBRORINFORZATA.
Cemento microparticellato bicomponente professionale con microfibre per un'alta resistenza meccanica.

MALTA DI PREPARAZIONE PER CICLO MICROLOGGIA.

CICLO APPLICATIVO:

RESE CICLO APPLICATIVO **MICROLOGGIA**

MICROPRIMERATTAC: 0,6 Kg/mq con pennello 0,5 kg/mq con spatola	**MICROLOGGIA5F:** 0,9 Kg/mq
MICROSUPER7: 1Kg/mq finito	**MICROPRIMER BI:** Diluito 16 mq/lt
MICROLOGGIA 3: 0,8 Kg/mq	**MICROUNIFORM:** 14 mq/lt

NOTE TECNICHE E CASI SPECIFICI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE CICLO MICROLOGGIA
SUPPORTI PARTICOLARI:

-In caso di PAVIMENTAZIONI in marmo o granito (tipologia piastrelle marmittoni arrotati lisci)
-Superfici in legno;
-In caso di Pareti particolari dove le piastrelle sono adiacenti(es. marmo granito o simili).

Deve essere adottato il ciclo applicativo 1A per PARETI LISCE E PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE con applicazione di rete fibrata (consigliata TIPO 70 - 80 g)
con **MICROLOGGIA 5F.**

-In caso di pavimentazione con parquet (di buona qualità e supporto ben ancorato, condizione essenziale assenza di umidità).
Da procedura è consigliato applicare AUTOLIVELLANTE con RETE FIBRATA e procedere con il ciclo applicativo 1A per PARETI LISCE E PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE.
CONSIGLIATO IN QUESTO CASO:
2 MANI DI MICROLOGGIA 5F (senza applicare rete)
2 MANI DI MICROLOGGIA 3.

***NOTE TECNICHE DI PREPARAZIONE E APPLICAZIONE**
SUBITO DOPO LA MISCELAZIONE DEI COMPONENTI MICROLOGGIA 3 E MICROPRIMER BI, SI PUÒ PRESENTARE UNA BASSA VISCOSITA' , QUINDI È NECESSARIO ATTENDERE 5-10 MINUTI PRIMA DELL'APPLICAZIONE PER FAR STABILIZZARE IL PRODOTTO.

***Per ottenere una composizione meno viscosa, è possibile aggiungere al MICROLOGGIA 3 già catalizzato un ulteriore 4% di MICROPRIMER Bi.**

- Durata dell'impasto applicabile (a 20°C) 40-60 minuti
- Non applicabile sotto 5°C e sopra 35°C
- Pedonabilità moderata dopo 72 ore
- Totale indurimento 28 gg.
- Colorabile in 200 tinte con MICROMAXXI: tinte tenui 3%, tinte forti 6%

.
*Si possono realizzare applicazioni decorative usando separatamente **MICROLOGGIA 5F** E **MICROLOGGIA 3**.

Ulteriori info tecniche e video applicativi sono disponibili visitando il nostro sito e sul nostro canale youtube.

SCHEMA DI CATALISI E COLORAZIONE **MICROLOGGIA5F** E **MICROLOGGIA 3**

FORMATO FINALE 1 KG +COLORANTE	**FORMATO FINALE 4 KG +COLORANTE**	**FORMATO FINALE 20 KG +COLORANTE**
MISCELARE:	MISCELARE:	MISCELARE:
0,75 Kg MICROLOGGIA (5F o 3)	**3** Kg MICROLOGGIA (5F o 3)	**15** Kg MICROLOGGIA (5F o 3)
0,2 lt MICROPRIMER BI	**0,8** lt MICROPRIMER BI	**4** lt MICROPRIMER BI
62,5 gr COLORANTE MICROMAXXI	**250** gr COLORANTE MICROMAXXI	**1,25** Kg COLORANTE MICROMAXXI

Vetrificante Poliuretanico Bicomponente Opaco: Catalizzato 10% e Diluito 15% con acqua
Vetrificante Poliuretanico Bicomponente Lucido: Catalizzato 24% e Diluito 5% con acqua

(Resa) Sia che venga utilizzato MICROVETRO BI Opaco o Lucido sviluppa :
a) 14mq/lt nel caso in cui è stato applicato MICROUNIFORM (per agevolare lo scorrimento del prodotto ed uniformare la superficie).
b) 11mq/lt nel caso in cui non è stato applicato MICROUNIFORM nel passaggio precedente.

ⓘ Il Vetrificante modifica leggermente la tonalità del colore: Opaco tende a schiarire, Lucido intensifica il colore.

RIFERIMENTO COLORE
PAVIMENTO
Codice. **A2910600**

RIFERIMENTO COLORE
PARETE
A291**0590**
PAVIMENTO
A291**0070**

SISTEMATINTOMETRICO
MICROLOGGIA
DECORATIVEFLOORINGS
LOGGIA®
industria vernici
LOGGIA INDUSTRIA VERNICI
Via Colle d'Alba di Levante, Sabaudia
commerciale@loggia.it
www.loggia.it